TAROX合成酸化鉄

~合成酸化鉄のご紹介~





目次



1. 黄酸化鉄:汎用銘柄、耐熱性酸化鉄、

メタメリー対策用酸化鉄

2. 赤酸化鉄:黄味および青味のある汎用銘柄

3. 黑酸化鉄:汎用銘柄、高着色酸化鉄、

粒子径が大きい酸化鉄

- 4. 黄茶色複合酸化鉄:明るい黄茶色銘柄および暗い黄茶色銘柄
- 5. HPグレード: 重金属含有量が少ない酸化鉄
- 6. ブラウン酸化鉄:単体で茶色を呈する酸化鉄
- 7. 透明性酸化鉄:黄色と赤色の微粒子酸化鉄
- 8. 鱗片状酸化鉄:光輝性を持つ赤酸化鉄および黒酸化鉄
- 9. まとめ

1. 黄酸化鉄



顔料区分	銘柄	水系塗料	溶剤系塗料	PCM塗料	印刷インキ	プラスチック	製紙
汎用顔料	LL-XLO LL-100 LEMON	0	0		0	0	\circ
耐熱性向上	HY-100						
メタメリー 対策用	YM1100	0			0		

1. 黄酸化鉄主要銘柄の特徴



- ・LL-XLO:国内で黄酸化鉄の標準として各種用途に広く用いられている**信頼性が高い**銘柄である。
- ・HY-100:耐熱性を改良しPCM塗料等高温での 用途に適している銘柄である。
- ・YM1100:ローラーや刷毛を使った塗装の際に **塗り方向で色が違って見えるメタメリー現象 対策の**銘柄である。

1. 汎用顔料黄酸化鉄の銘柄一覧表



銘柄	化学組成	比重	粒子形状	粒子径 (µm)	Fe ₂ O ₃ (%)	水分 (%)	吸油量 (g/100g)	45μm ふるい残分 (%)	水溶分 (%)	pH(-)
LL-XLO	α-FeOOH	4.0	針状	0.07×0.7	>87.5	<1.0	30±3	<0.01	<0.3	6.5 ± 1.0
LL-XLO	特徴		黄酸化鉄の	の標準色、	良分散性		用途	塗料、印刷インキ、製紙、 プラスチック等		
LL-100	α-FeOOH	4.0	針状	0.07×0.8	>87.5	<1.0	40±5	<0.01	<0.3	6.5 ± 1.0
LL-100	特徴		明るい黄色					塗料、印刷 プラ	リインキ、 スチック	
LEMON	α-FeOOH	4.0	針状	0.09×0.9	>87.5	<1.0	40±5	<0.01	<0.3	6.5 ± 1.0
LLIVION	特徴		彩度が高い黄色					塗料、印刷 プラ	リインキ、 スチック	

^{*}数値は規格値ではありません。

1. 黄酸化鉄 LL-XLO




・LL-XLOは1965年に販売を開始して以来 国内では塗料をはじめとして多くの用途で 使用されている**黄酸化鉄の標準銘柄**である。

・LL-XLOは分散性が優れLot間での色振れが小さい。

MASS(原色) LL-XLOのみ

TINT (淡色) 酸化チタン/LL-XLO=3/1(重量比)

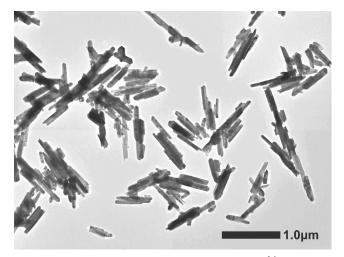

LL-XLOのTEM画像

1. 耐熱性黄酸化鉄 HY-100




- ・黄酸化鉄は200°C程度まで加熱すると脱水反応が 起こり赤味に変色する。
- ・HY-100は耐熱温度を240℃に高めた銘柄であり使用条件が高温の用途に適している。


銘柄	化学組成	比重	粒子形状	粒子径 (μm)	Fe ₂ O ₃ (%)	水分 (%)	吸油量 (g/100g)	45μm ふるい残分 (%)	水溶分 (%)	pH(-)
HY-100	α -FeOOH/AI(OH) $_3$	4.0	針状	0.1×0.7	>84.5	<1.0	35±5	<0.01	<0.5	7.0 ± 1.0
111-100	特徴	優	れた耐熱性	を持つ明	度が高い責	黄色	用途	PCM塗料、粉体塗料		塗料

1. 耐熱性黄酸化鉄 HY-100



・LL-XLOとHY-100の耐熱性の比較

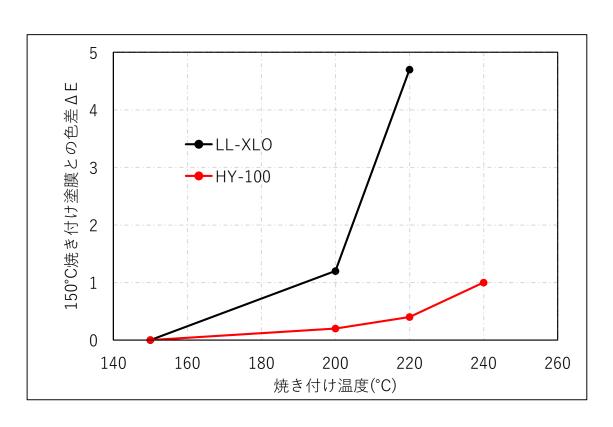

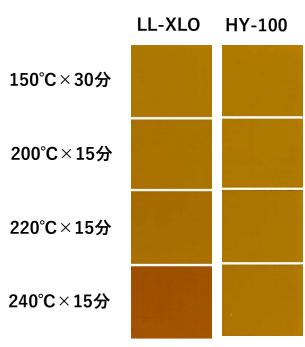


HY-100の耐熱温度(色差が1となる温度)は約240°Cと LL-XLOの約200°Cに対して高い。


1. メタメリー対策黄酸化鉄 YM1100



- ・YM1100はローラーや刷毛の**塗り方向で塗膜の色が違って見える現象** (メタメリー)に対策した銘柄である。
- ・従来の黄酸化鉄は針状である事から<u>塗布する際の力の向きに</u> よって粒子が配向して色目に差が生じる。
- ・YM1100は**軸比の小さい針状粒子の凝集体**であることから<u>塗布する際に</u> 配向しにくく色目に差が生じにくい。



YM1100のTEM画像




LL-XLOのTEM画像


銘柄	化学組成	比重	粒子形状	凝集径 (µm)	Fe ₂ O ₃ (%)	水分 (%)	吸油量 (g/100g)	45μm ふるい残分 (%)	水溶分 (%)	pH(-)
YM1100	α-FeOOH	4.0	凝集体	0.5	>87.5	<1.0	27 ± 5	<0.01	<0.3	$\boxed{\textbf{7.0} \pm \textbf{1.0}}$
INITIOO	特徴		メタメリ	一対策用	黄酸化鉄		用途	建第	E用塗料 等	· 等

1. YM1100とLL-XLOのメタメリー



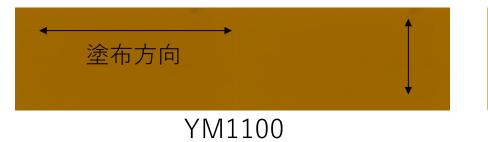




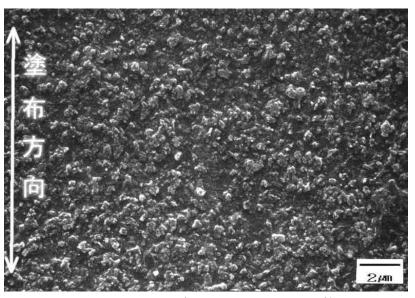

LL-XLO

YM1100の塗膜のSEM画像 **配向なし**

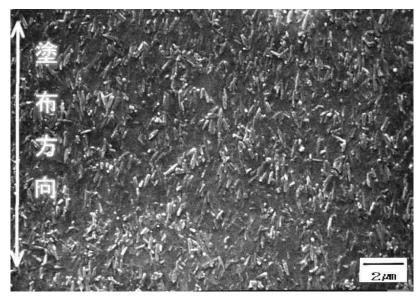

LL-XLOの塗膜のSEM画像 配向あり

YM1100の方が塗布方向による色差が小さい

2. 赤酸化鉄の主要銘柄一覧表



銘柄	化学組成	比重	粒子形状	粒子径 (µm)	Fe ₂ O ₃ (%)	水分 (%)	吸油量 (g/100g)	45μm ふるい残分 (%)	水溶分 (%)	pH(-)
R-516-L	α-Fe₂O₃	5.2	針状	0.08×0.8	>98.0	<1.0	55 ± 5	<0.02	<0.5	4.0 ± 1.0
K-310-L	特徴			明るい赤色			用途	プラスチック、塗料、 印刷インキ等		
D 110 7	α-Fe₂O₃	5.2	球状	0.5~1.0	>98.0	<0.3	16±5	<0.3	<0.3	6.0 ± 1.0
R-110-7	特徴		低残	渣、青味の	赤色		用途		チック、室 別インキ等	*
R-MR	α-Fe₂O₃	5.2	針状	0.2×0.5	>98.0	<0.2	_	<0.2	_	_
IX-IVIIX	特徴		SiO₂が0	.01%以下と	と少ない		用途	電子材料	料用フェラ	ライト

^{*}数値は規格値ではありません。

2. 赤酸化鉄



- ・R-516-Lの色調は**明度が高い黄味を帯びた赤色**であり印刷 インキやプラスチックのベース顔料として使用されている。
- ・R-110-7は**明度が低く青味を帯びた赤色**顔料である。



・R-MRはフェライト形成を妨げるSiO₂を少なくした 銘柄である。

3. 黒酸化鉄の銘柄一覧表



銘柄	化学組成	比重	粒子形状	粒子径 (µm)	Fe ₂ O ₃ (%)	水分 (%)	吸油量 (g/100g)	45μm ふるい残分 (%)	水溶分 (%)	pH(-)
	Fe ₃ O ₄	5.0	球状	約0.3	>97.0	<1.0	28±5	<0.1	<0.3	$\textbf{6.5} \pm \textbf{1.0}$
BL-100	特徴		標	準的な黒色			用途	印刷インキ、 塗料、ブレーキパッド		
	Fe ₃ O ₄	5.0	八面体	約0.3	>97.0	<1.0	27±5	<0.1	<0.2	8.0 ± 1.0
ABL-205	特徴		青味、耐熱	<mark>热性</mark> 、着色カ	りが強い		用途	印刷インキ、 塗料、プラスチック等		
	$Fe_3O_4/AI(OH)_3$	5.0	八面体	約0.1	>97.0	<1.0	27 ± 5	<0.1	<0.2	6.5 ± 1.0
ABL-412HP	特徴	N	Ni、Co等不純物低減、高着色力						<mark>品</mark> 、塗料 スチック	·
	Fe ₃ O ₄	5.0	粒状	約3.0	>97.0	<0.2	20±5	<0.1	-	6.5 ± 1.0
BL-SP	特徴	粒子	粒子径約3μmの大きなマグネタイト						探傷材	

*数値は規格値ではありません。

3. 黑酸化鉄



- ・磁気を有する。
- ・印刷インキやブレーキパッド等幅広い用途で 使用される。
- 代表銘柄として粒子サイズや形状の異なったBL-100、ABL-205、ABL-412HP及びBL-SPがある。

3. 黒酸化鉄 BL-100・ABL-205




BL-100:黒酸化鉄の標準銘柄であり、Lot間の色振れが小さい。 BL-100のMASS(原色)・TINT(淡色)


ABL-205の特徴

- ①青味を帯びた黒色であり**着色力が高い**。
- ②結晶性が高いため**耐熱性が高く**塗料やプラスチックの

着色剤として用いられる。

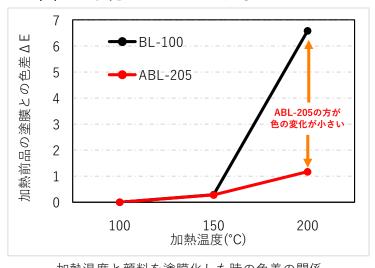

加熱温度と顔料を塗膜化した時の色差の関係

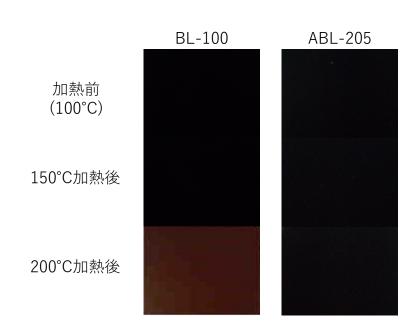


3. 高着色力黒酸化鉄 ABL-412HP




・ABL-412HPの特徴

着色力がBL-100の2.5倍強い。


TINT (淡色) 酸化チタン/黒酸化鉄=3/1(重量比)



ABL-412HPとBL-100のTEM画像

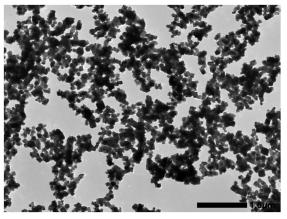

ABL-412HP

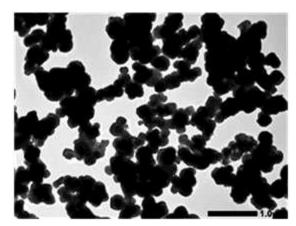


BL-100


3. 黒酸化鉄 BL-SP



BL-SP : **粒子径が約3μm**と大きい。

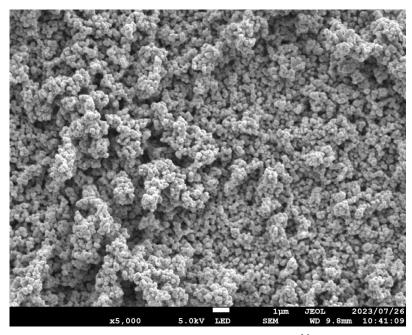

BL-100のSEM画像

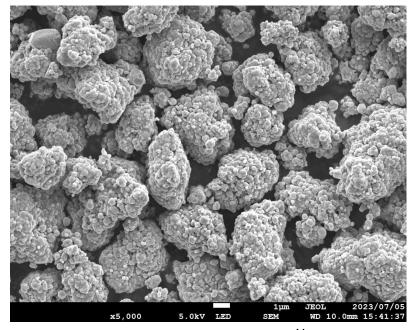

BL-SPのSEM画像

4. 黄茶色複合酸化鉄の銘柄一覧表



3	銘柄	化学組成	比重	粒子形状	粒子径 (µm)	主成分 (%)	水分 (%)	吸油量 (g/100g)	45μm ふるい残分 (%)	水溶分 (%)	pH (-)
-	Γ-10	ZnO · Fe₂O₃	5.2	針状*	0.07×0.7	>98.0	<0.3	25±5	<0.3	<0.3	6.5 ± 1.0
	1-10	特徴		;	淡い黄茶色			用途	プラスチック、塗料、 印刷インキ等		
_	10 Λ	ZnO · Fe₂O₃	5.2	針状*	0.07×0.8	>98.0	<0.3	16±5	<0.02	<0.3	6.5 ± 1.0
1 -	-10-A	特徴			低残渣			用途		ーック、室 リインキ等	
-	Γ-20	MgO · Fe₂O₃	4.4	針状*	0.09×0.9	>98.0	<0.3	30±5	<0.1	<1.0	9.5 ± 1.0
	-20	特徴	Т	T-10より濃い黄茶色、易分散性						ーック、室 リインキ等	

*:本質的に針状

※数値は規格値ではありません。

4. 黄茶色複合酸化鉄T-10·T-20



- ・T-10は亜鉛フェライトで淡い黄茶系の色調であり T-20はマグネシウムフェライトで濃い黄茶系の色調 である。
- ・何れも焼成顔料であることから耐熱性が良好で塗料用 やプラスチックのベース顔料として用いられる。

MASS(原色) 黄茶色酸化鉄のみ

TINT (淡色) 酸化チタン/黄茶色酸化鉄=3/1(重量比)

T-10 T-20

5. TAROX合成酸化鉄HPグレード



・HPグレードは当社独自の技術によりCoやNi等の 重金属含有量を低減した化粧品用酸化鉄である。

(単位:ppm)

グレード	Pb	As	Hg	Cd	Zn	Ba	Cr	Cu	Ni	Sb	Co	Мо	Sn	Se
LL-100HP	≦2	≦2	≦1	≦1	≦20	≦5	≦20	≦10	≦5	≦1	≦5	≦5	≦1	≦1
R-516HP	≦2	≦2	≦1	≦1	≦20	≦5	≦20	≦10	≦5	≦1	≦5	≦5	≦1	≦1
BL-100HP	≦2	≦2	≦1	≦ 1	≦20	≦5	≦20	≦10	≦5	≦1	≦5	≦5	≦1	≦1

*数値は規格値ではありません。

5. TAROX合成酸化鉄HPグレード



・合成酸化鉄HPグレードのカラーおよび特徴

銘柄	MASS(原色)	TINT(淡色) ※1	粒子形状	特徴
LL-100HP			수上기구	高明度
YP1200HP			針状	低明度、赤味
R-516HP			針状	黄味
R-800HP			亚1 1入	赤味
R-110HP			粒状	青味
BL-100HP			球状	赤味
ABL-412HP			粒状	高着色力


※1 淡色:酸化チタン/酸化鉄=3/1(重量比)


6. ブラウン酸化鉄




・BBRシリーズのカラーおよびTEM画像

銘柄	MASS(原色)	TINT(淡色)	粒子形状	特徴
BBR-213HP			針状	黄味
BBR-309HP			粒状	赤味
BBR-305HP			<u>ተ</u>	青味

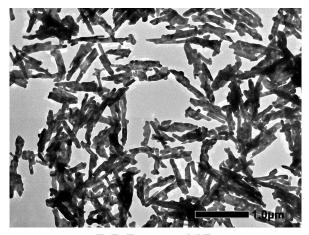

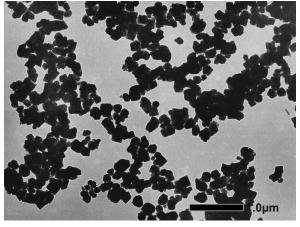

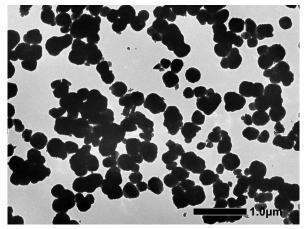

BBR-213HP

BBR-309HP

BBR-305HP


7. 透明性酸化鉄




・TRY-100HP及びTRR-100HPは標準銘柄 に対して粒子径が約1/10の微粒子酸化鉄である。

銘柄	特徴	化学組成	粒子形状	粒子径(μm)	pH(-)
TRY-100HP	黄色透明性	FeOOH	針状	0.01×0.1	7.0 ± 1.0
TRR-100HP	赤色透明性	Fe ₂ O ₃	針状	0.01×0.1	7.0 ± 1.0


*測定の一部であり規格値ではありません。

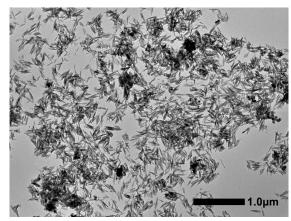

TRY-100HP

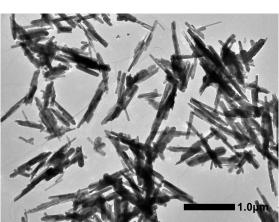

LL-100HP

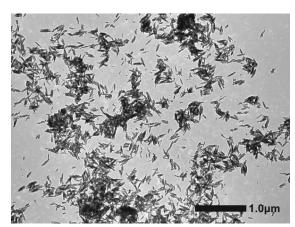


TRR-100HP

7. 透明性酸化鉄




・TRY-100HP及びTRR-100HPは微粒子のため カラーシートが透明となる。

■カラーシート

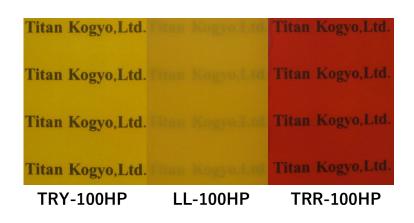

■透過率曲線

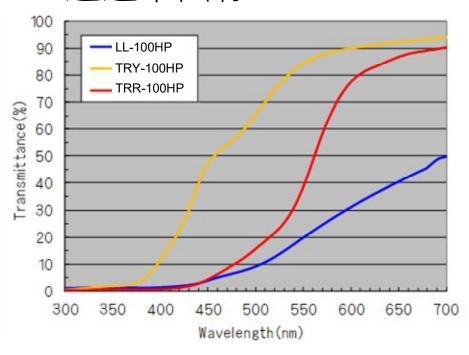


8. 鱗片状酸化鉄AM-200P·BM-200P



- ・AM-200Pは**光輝性のある赤色**を呈しBM-200Pは **光輝性のある黒色**を呈する鱗片状酸化鉄である。
- ・滑らかで感触が良い。

銘柄	AM-200P	BM-200P
原色		

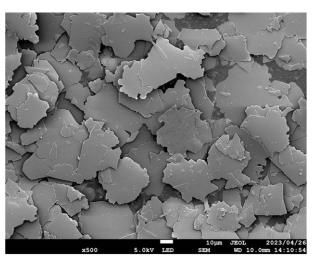



AM-200PのSEM画像

8. 鱗片状酸化鉄AM-200P·BM-200P



- ・AM-200Pの意匠性(フリップフロップ性)

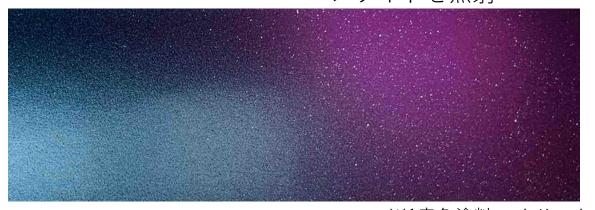

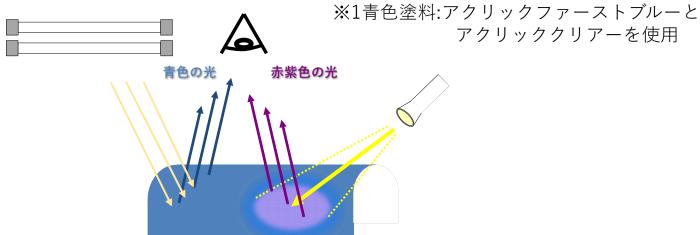

9. まとめ



本資料では弊社の合成酸化鉄を紹介した。

- (1) 黄酸化鉄は標準銘柄であるLL-XLOをはじめ耐熱性の HY-100やメタメリー対策用YM1100など特徴ある銘柄 構成である。
- (2)黒酸化鉄は標準銘柄であるBL-100をはじめ着色力が高い ABL-412HPや粒子径が大きいBL-SPなど特徴ある銘柄 構成である。
- (3)HPグレードは重金属含有量が少ない化粧品用銘柄である。 ブラウン酸化鉄は単体で赤味、青味、黄味のブラウン色を 呈する。



閲覧して頂き、ありがとうございました。

ご質問、サンプルの要望がございましたら 以下までご連絡をお願い致します。

販売部(東京事務所) TEL 03-5642-3541 / FAX 03-3661-5150 ホームページ http://www.titankogyo.co.jp



チタン工業株式会社

Titan Kogyo, Ltd.

